

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ
СОРТАМЕНТ
КАНАТ ТРОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК Р КОНСТРУКЦИИ
6×7×19(1+6+6/6)+1 о. с.
ГОСТ 3089-80
Москва
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1996
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

КАНАТ ТРОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК Р КОНСТРУКЦИИ 6×7×19(1+6+6/6)+1 о. с. Сортамент Three lay rope type ЛК-Р construction 6×7×19(1+6+6/6)+1 о. с. Dimensions	ГОСТ 3089-80* Взамен ГОСТ 3089-66
--	--

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1834 срок введения установлен

с 01.01.82

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92)

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты тройной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.

2. Канаты подразделяются по признакам

по назначению:

грузовые - Г;

по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;

по виду покрытия поверхности проволок в канате:

из проволоки без покрытия,

из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;

по направлению свивки:

правой,

левой - Л;

по сочетанию направлений свивки элементов каната:

крестовой;

по способу свивки:

раскручивающиеся;

по точности изготовления:

нормальной,


повышенной - Т.

по степени уравниваемости:

рихтованные- Р,

нерихтованные.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

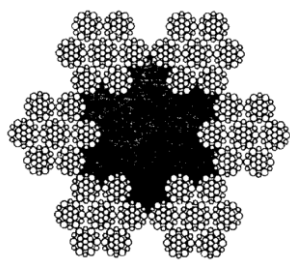

Примеры условных обозначений

Канат диаметром 64,5 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки 1, левой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм² (200 кгс/мм²):

Канат 64,5-Г-1-Л-Р-1960 ГОСТ 3089-80

То же, диаметром 17,00 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованной по группе Ж, правой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²):

Канат 17-Г-В-Ж-Р-1570 ГОСТ 3089-80

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.

Диаметр, мм					Расчетная площадь сечения всех проволок, мм ²	Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм ² (кгс/мм ²)						
канат	проволоки						1370(140)			1470(150)		1570(160)	
	центральной	первого слоя (внутреннего)	второго слоя (наружного)				Разрывное усилие, Н, не менее						
							суммарное	каната	суммарное	каната	суммарное	каната	суммарное
							всех проволок в канате	в целом	всех проволок в канате	в целом	всех проволок в канате	в целом	каната в целом
	42 проволоки	252 проволоки	252 проволоки	252 проволоки									
11,5	0,28	0,26	0,20	0,28	39,40	425,5	-	-	-	-	-	-	-
12,5	0,30	0,28	0,22	0,30	45,88	495,5	-	-	-	-	-	-	-
13,5	0,32	0,30	0,24	0,32	52,84	570,5	-	-	-	-	-	-	-
14,5	0,34	0,32	0,26	0,34	60,34	652,0	-	-	-	-	-	-	-
16,0	0,38	0,36	0,28	0,38	74,52	805,0	-	-	-	-	-	-	-
17,0	0,40	0,38	0,30	0,40	83,35	900,0	-	-	-	-	130500	110500	
19,0	0,45	0,40	0,34	0,45	101,30	1090,0	-	-	-	-	158500	134500	
25,0	0,60	0,55	0,45	0,60	183,06	1975,0	-	-	-	-	287000	243000	

28,0	0,65	0,60	0,50	0,65	218,28	2355,0	-	-	-	-	342000	290000
30,0	0,70	0,65	0,55	0,70	256,62	2770,0	-	-	-	-	402000	341500
34,0	0,80	0,75	0,60	0,80	330,37	3565,0	-	-	-	-	518000	440000
39,0	0,90	0,85	0,70	0,90	427,02	4610,0	58550	49700	62750	533000	669500	568500
43,0	1,00	0,95	0,75	1,00	520,86	5625,0	71450	60700	76550	650000	816500	694000
51,0	1,20	1,10	0,90	1,20	732,31	7905,0	100000	85350	107500	911500	1145000	974500
59,5	1,40	1,30	1,05	1,40	1005,27	10850,0	137500	116500	147500	1245000	1575000	1330000
64,5	1,50	1,40	1,15	1,50	1169,24	12600,0	160000	135500	171500	1455000	1830000	1550000
68,5	1,60	1,50	1,20	1,60	1321,46	14250,0	1810,00	153500	194000	1645000	2070000	1750000
73,0	1,70	1,60	1,30	1,70	1508,47	16250,0	206500	175000	221500	1880000	2365000	2000000
78,0	1,80	1,70	1,40	1,80	1708,06	18400,0	234000	198500	251000	2130000	2675000	2270000
82,0	1,90	1,80	1,50	1,90	1920,18	20650,0	263000	223000	282000	2395000	3010000	2550000

Продолжение

Диаметр, мм					Расчетная площадь сечения всех проволок, мм ²	Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм ² (кгс/мм ²)					
канат	проволоки						1670(170)		1770(180)		1860(190)	
	центральной	первого слоя (внутреннего)	второго слоя (наружного)				Разрывное усилие, Н, не менее					
							суммарное всех проволок в канате	канат в целом	суммарное всех проволок в канате	канат в целом	суммарное всех проволок в канате	канат в целом
	42 проволоки	252 проволоки	252 проволоки	252 проволоки								
11,5	0,28	0,26	0,20	0,28	39,40	425,5			69500	59000	73350	62200
12,5	0,30	0,28	0,22	0,30	45,88	495,5			80900	68700	85400	72450
13,5	0,32	0,30	0,24	0,32	52,84	570,5			93200	79150	98350	83200
14,5	0,34	0,32	0,26	0,34	60,34	652,0			106000	90350	112000	95100
16,0	0,38	0,36	0,28	0,38	74,52	805,0			131000	111000	138500	115500

17,0	0,40	0,38	0,30	0,40	83,35	900,0	138500	117000	147000	124000	155000	129000
19,0	0,45	0,40	0,34	0,45	101,30	1090,0	168500	143000	178500	154000	188500	157000
25,0	0,60	0,55	0,45	0,60	183,06	1975,0	304500	258500	322500	266500	340500	278000
28,0	0,65	0,60	0,50	0,65	218,28	2355,0	363500	308000	385000	318000	406000	332000
30,0	0,70	0,65	0,55	0,70	256,62	2770,0	427500	362500	452500	373500	477500	391000
34,0	0,80	0,75	0,60	0,80	330,37	3565,0	550000	467000	582500	481500	615000	503500
39,0	0,90	0,85	0,70	0,90	427,02	4610,0	711000	604000	753000	622500	795000	651000
43,0	1,00	0,95	0,75	1,00	520,86	5625,0	867500	736000	918500	761000	969500	795000
51,0	1,20	1,10	0,90	1,20	732,31	7905,0	1220000	1025000	1290000	1060000	1360000	1110000
59,5	1,40	1,30	1,05	1,40	1005,27	10850,0	1670000	1415000	1770000	1460000	1870000	1525000
64,5	1,50	1,40	1,15	1,50	1169,24	12600,0	1945000	1650000	2060000	1700000	2175000	1775000
68,5	1,60	1,50	1,20	1,60	1321,46	14250,0	2200000	1865000	2330000	1920000	2460000	2005000
73,0	1,70	1,60	1,30	1,70	1508,47	16250,0	2510000	2130000	2660000	2200000	2805000	2295000
78,0	1,80	1,70	1,40	1,80	1708,06	18400,0	2845000	2415000	3010000	2480000	3180000	2600000
82,0	1,90	1,80	1,50	1,90	1920,18	20650,0	3195000	2710000	3385000	2790000	3575000	2920000

Продолжение

Диаметр, мм					Расчетная площадь сечения всех проволок, мм ²	Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм ² (кг/мм ²)							
канат	проволоки						1960(200)		2060(210)			2160(220)		
	центральной	первого слоя (внутреннего)	второго слоя (наружного)				Разрывное усилие, Н, не менее							
							суммарное всех проволок в канате	каната в целом		суммарное всех проволок в канате	каната в целом		суммарное всех проволок в канате	каната в целом
	42 проволоки	252 проволоки	252 проволоки	252 проволоки										
11,5	0,28	0,26	0,20	0,28	39,40	425,5	77200	6550		81050	68800		84900	72050

12,5	0,30	0,28	0,22	0,30	45,88	495,5	89900	76350	94400	80050	98900	83650
13,5	0,32	0,30	0,24	0,32	52,84	570,5	103500	87800	108500	90900	113500	93950
14,5	0,34	0,32	0,26	0,34	60,34	652,0	118000	99950	124000	103000	130000	106500
16,0	0,38	0,36	0,28	0,38	74,52	805,0	146000	120500	153000	125000	160500	129500
17,0	0,40	0,38	0,30	0,40	83,35	900,0	163000	134500	171500	141000	179500	145500
19,0	0,45	0,40	0,34	0,45	101,30	1090,0	198500	163500	208000	170500	218000	176500
25,5	0,60	0,55	0,45	0,60	183,06	1975,0	358500	291000	376500	304500	-	-
28,0	0,65	0,60	0,50	0,65	218,28	2355,0	427500	346500	449000	363500	-	-
30,0	0,70	0,65	0,55	0,70	256,62	2770,0	502500	408000	-	-	-	-
34,0	0,80	0,75	0,60	0,80	330,37	3565,0	647500	525500	-	-	-	-
39,0	0,90	0,85	0,70	0,90	427,02	4610,0	836500	680000	-	-	-	-
43,0	1,00	0,95	0,75	1,00	520,86	5625,0	1020000	827000	-	-	-	-
51,0	1,20	1,10	0,90	1,20	732,31	7905,0	1435000	1160000	-	-	-	-
59,5	1,40	1,30	1,05	1,40	1005,27	10850,0	1970000	1595000	-	-	-	-
64,5	1,50	1,40	1,15	1,50	1169,24	12600,0	2290000	1855000	-	-	-	-
68,5	1,60	1,50	1,20	1,60	1321,46	14250,0	2590000	2095000	-	-	-	-
73,0	1,70	1,60	1,30	1,70	1508,47	16250,0	2955000	2395000	-	-	-	-
78,0	1,80	1,70	1,40	1,80	1708,06	18400,0	3345000	2710000	-	-	-	-
82,0	1,90	1,80	1,50	1,90	1920,18	20650,0	3760000	3045000	-	-	-	-

Продолжение

Диаметр, мм					Расчетная площадь сечения всех проволок, мм ²	Ориентировочная масса 1000 и смазанного каната, кг
каната	проволоки					
	Центральной	первого сорта (внутреннего)	второго слоя (наружного)			
	42 проволоки	252 проволоки	252 проволоки	252 проволоки		
11,5	0,28	0,26	0,20	0,28	39,40	425,5
12,5	0,30	0,28	0,22	0,30	45,88	495,5
13,5	0,32	0,30	0,24	0,32	52,84	570,5
14,5	0,34	0,32	0,26	0,34	60,34	652,0
16,0	0,38	0,36	0,28	0,38	74,52	805,0
17,0	0,40	0,38	0,30	0,40	83,35	900,0
19,0	0,45	0,40	0,34	0,45	101,30	1090,0
25,0	0,60	0,55	0,45	0,60	183,06	1975,0
28,0	0,65	0,60	0,50	0,65	218,28	2355,0
30,0	0,70	0,65	0,55	0,70	256,62	2770,0

34,0	0,80	0,75	0,60	0,80	330,37	3565,0
39,0	0,90	0,85	0,70	0,90	427,02	4610,0
43,0	1,00	0,95	0,75	1,00	520,86	5625,0
51,0	1,20	1,10	0,90	1,20	732,31	7905,0
59,5	1,40	1,30	1,05	1,40	1005,27	10850,0
64,5	1,50	1,40	1,15	1,50	1169,24	12600,0
68,5	1,60	1,50	1,20	1,60	1321,46	14250,0
73,0	1,70	1,60	1,30	1,70	1508,47	16250,0
78,0	1,80	1,70	1,40	1,80	1708,06	18400,0
82,0	1,90	1,80	1,50	1,90	1920,18	20650,0

Примечание. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготавлиют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 64,5-82,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²), 34,0-51,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм² (200 кгс/мм²) изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготавлиют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).